

TRUMP**PIESE TURNATE DIN ALUMINIU DIN AUTO****1. DENUMIRE ISRI:**

- **TRUMP** - PIESE TURNATE DIN ALUMINIU DIN AUTO - Constau din toate piesele turnate de aluminiu (utilizate si/sau cu luciu metalic), fara impuritati, cu o dimensiune suficienta pentru a fi identificabile si sa fie lipsite de fier liber, murdarie, alama, bucese si elemente nemetalice. Ulei si grasimi nu mai mult de 1%.
- Rebuturi de fabricatie;
- Deseuri;
- Deseuri din dezmembrari;
- Deseuri prelucrate;

2. STANDARD:

- SR EN 13920-7

3. CATALOGUL EUROPEAN AL DESEURILOR – valabil de la 18 decembrie 2014:

- **12 01 03** – DESEURI DE ALUMINIU DE LA MODELAREA SI TRATAMENTUL FIZIC SI MECANIC AL SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE **(COD VALABIL NUMAI PENTRU DETINATORI/ COLECTORI)**
- **16 01 18** – DESEURI DE ALUMINIU NESPECIFICATE IN ALTA PARTE - VEHICULE SCOASE DIN UZ DE LA DIVERSE MIJOACE DE TRANSPORT SI DESEURI DE LA DEZMEMBRAREA VEHICULELOR CASATE SI INTRETINEREA VEHICULELOR **(COD VALABIL NUMAI PENTRU DETINATORI/ COLECTORI)**
- **19 12 03** – DESEURI DE ALUMINIU DE LA TRATAREA MECANICA A DESEURILOR (DE EX. SORTARE, MARUNTIRE, COMPACTARE, GRANULARE) **(COD VALABIL NUMAI PENTRU VALORIFICATORI)**

4. COMPOZITIE CHIMICA DE BAZA

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Ni	Zn	Ti	Pb	Sn	Altele fiecare	Al ^a
- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- min -
13,5	1,1	3,5	0,50	0,30	0,30	1,2	0,15	0,20	0,10	0,15	rest

a – continutul de aluminiu este diferenta dintre 100% si totalul celorlalte elemente prezente cu valori minimum 0,010%, rotunjite la a doua zecimala (inainte de efectuarea calculului).

5. EXEMPLE:

- Productia de materiale reciclabile provenite de la turnatorii: piese rebutate;
- Piese turnate de aliaje diverse: provenite de la repararea sau demontarea autovehiculelor;
- Piese turnate intregi: pistoane, roti.

6. CONDITII CALITATIVE

- 6.1. Cu impuritati (max.1%);
- 6.2. Omogen (conform SR EN 573-3:2009 - din cadrul aceleiasi serii);
- 6.3. Fluaj minim 95% (randament de topire impus);
- 6.4. In cazul in care calitatea deseurilor respecta conditia de la punctul 6.1 iar furnizorul este certificat conform Regulamentului UE nr. 333/2011, acestea pot fi achizitionate ca deseuri care nu mai sunt deseuri insotite de Declaratia de Conformitate potrivit modelului prevazut la anexa III din Regulamentul UE nr. 333/2011.

7. CARACTERISTICI:

- 7.1. Piese de maximum 600x600x400 mm;
- 7.2. Procentul total de substante volatile, materiale nemetalice straine maximum 1% (fractie de masa);
- 7.3. Prezenta oricaror impuritati enumerate la punctul 7.2 face obiectul unei intelegeri intre cumparator si vanzator.
- 7.4. Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de materiale periculoase (orice deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase prevazute in anexa 4 a Legii 211/2011).

8. CONDITII LOGISTICE SI DE DENSITATE

- Vrac

9. POZE


TRUMP OK



TRUMP NOK

FIER



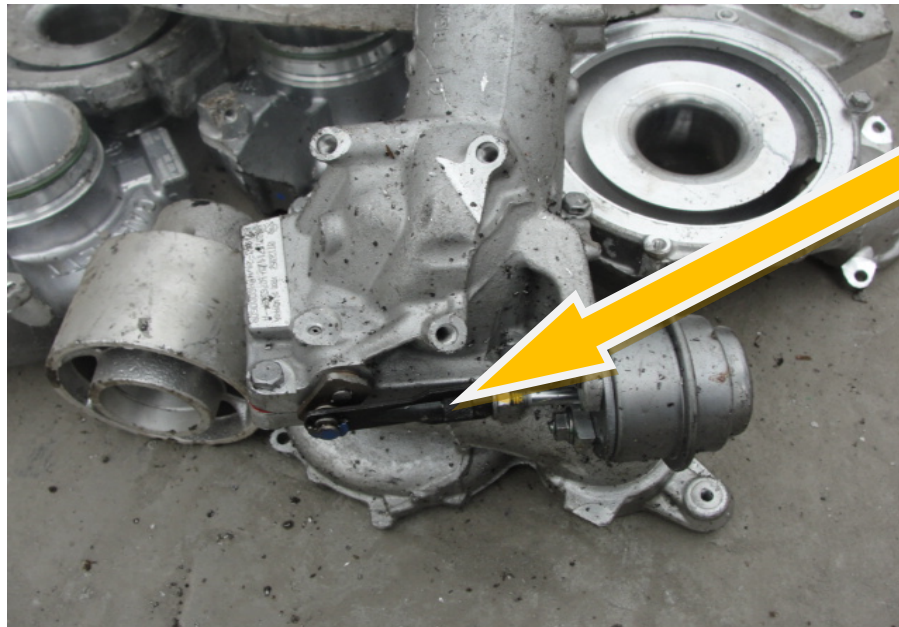

FIER